
NÁVOD NA POKLÁDKU

iD Classics / iD Naturals Mini-Plank lepené

LUXUSNÍ VINYLOVÉ DÍLCE

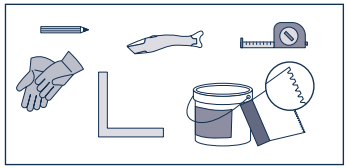


POZOR!

- Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.
- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
- Pro každou souvislou plochu použijte stejné číslo šarže.
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).
- Před pokládkou nechejte podlahovou krytinu alespoň 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě (minimálně 15 °C).
- Podklad musí být rovný, čistý, bez značek (od fixů, popisovačů, apod.), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nesmí být vystavený vlhkosti. Savost je nutné zkontrolovat a upravit, aby byl podklad přiměřené savý.
- Používejte pouze lepidla doporučená firmou Tarkett a vyvinutá pro instalaci LVT. Vždy postupujte podle instrukcí a doporučení výrobce lepidla.
- Pro specifické oblasti, které jsou vystaveny slunečnímu záření (zimní zahrada,...), vyberte uzpůsobené lepidlo doporučené výrobci.
- Na závěr je nutné provést kontrolu: ujistěte se, že na nově položené podlaze nezůstaly zbytky lepidla.

A – DŮLEŽITÉ INFORMACE A PŘÍPRAVA PŘED POKLÁDKOU


A.1 Aklimatizace

Lamely je důležité nejméně 24 hodin před pokládkou skladovat při pokojové teplotě o výši minimálně 15 °C (1 ; viz předpisy jednotlivých zemí). Tuto teplotu je třeba udržovat po celou dobu pokládky.




A.2 Klimatické podmínky

Minimální teplota podkladu musí být 12 °C, minimální teplota v místnosti 15 °C (2). Doporučená relativní vlhkost uvnitř místnosti je 35 až 65 % (viz předpisy jednotlivých zemí).
Lamely musí se musí skladovat naplocho, v obalu, v malých zarovnaných stozích (max. 5 balení na sobě).



A.3 Vlastnosti podkladu

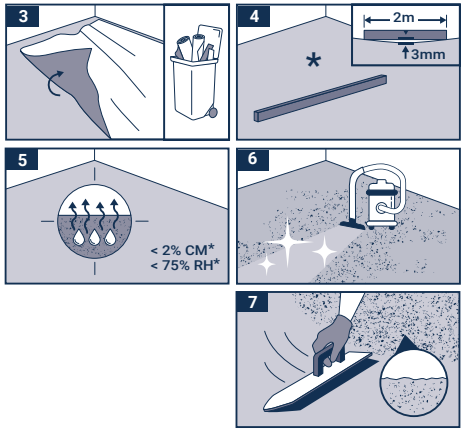


Podklad musí být plochý, rovný, čistý, bez značek (od fixů, jakýchkoli popisovačů, propisek, barev atd., které by mohly způsobit zabarvení v důsledku migrace), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký (je třeba zkontrolovat absorpční schopnost) a nesmí být vystaven vlhkosti (3 , 4 , 5 , 6 a 7).
Příprava/suchost podkladu a postup pokládky by měly být v souladu s příslušnou normou platnou v zemi použití. Suchost pevného podkladu by měla být nižší než maximální povolená vlhkost při zkoušce podle této normy. Např. ve Velké Británii musí být relativní vlhkost betonových povrchů nižší než 75 % a menší než 2 % při použití metody CCM. Specifikace ASTM F-170 v Severní Americe doporučuje poměr vody k cementu ve výši 0,40 až 0,45.

Před výběrem vyhlazovací hmoty zkontrolujte, jakému typu provozu bude podlahová krytina po pokládce vystavena. Latexové vyhlazovací hmoty nejsou vhodné pro plochy s intenzivním provozem, zejména intenzivním provozem na úzkých kolech (viz norma EN 12529, Kladky a kola). Zkontrolujte kompatibilitu nivelační hmoty a postupujte podle pokynů jejího výrobce.
Zdvojenou podlahu je třeba upravit tak, aby se odstranily rozdíly v hloubce. Nerovnosti a nestabilní prvky by vedly k vizuálním vadám na povrchu podlahy. V případě potřeby před nanesením lepidla použijte penetrační nátěr pro mírně savý podklad (např. na dřevěnou nebo anhydridovou zdvojenou podlahu).

iD Classics / iD Naturals Mini-Plank lepené

Upozornění: vyloučení odpovědnosti (lepidla, nivelační hmoty apod.) Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobků a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobků ve spojení s kterýmkoliv z jejích vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce.

A.4 Podlahové vytápění




Před pokládkou podlahy je bezpodmínečně nutné uvést do provozu systém podlahového vytápění a ověřit, zda správně funguje. Zajistěte, že bude podlahové vytápění vypnuto 48 hodin před zahájením pokládky a zůstane vypnuté nejméně 48 hodin po jejím dokončení. Když je systém podlahového vytápění vypnutý, měl by být v případě potřeby k dispozici alternativní zdroj vytápění, aby se v místnosti udržela stálá teplota v rozmezí 15 až 28 °C. Teplotu po dobu několika dní postupně zvyšujte, vždy o několik stupňů denně, dokud nedosáhnete požadované teploty v místnosti. Teplota na povrchu podlahové krytiny nikdy nesmí překročit stanovené oborové maximum, tj. 27 °C. (**8**).


B – POKLÁDKA

B.1 Směr pokládky

Narýsujte středovou čáru a položte první řadu. Vyvarujte se toho, aby ke stěnám přiléhaly lamely seříznuté nakrátko. Této situaci předejdete posunutím středové čáry.

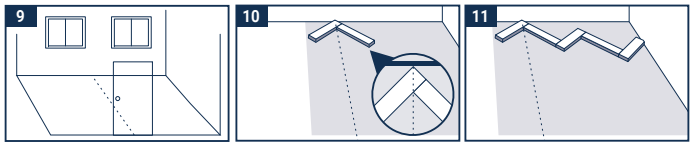


Lamely



Lamely pokládejte ve stejném směru, abyste se vyvarovali matného/lesklého odrazu povrchu.

- U dekorů dřeva se vyhněte pokládce lamel se stejným designem vedle sebe.

B.2 Lepení

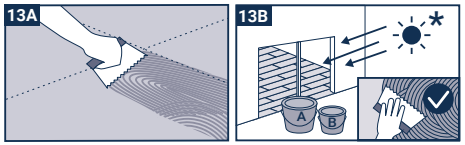


- Použijte lepidlo s akrylovou lepicí emulzí doporučené společností Tarkett. Naneste asi 250 g/m² pomocí doporučené špachtle – A1 podle normy TKB (**13A**).
- Položte dílce okraji těsně k sobě. Při ukládání na místo je vyrovnejte rukou. Abyste zajistili správné přilepení, přejeďte dílce těžkým válečkem.
- Při značném rozdílu v teplotách (veranda, zimní zahrada...), silném provozu či jiných zvláštních podmínkách může být nezbytné použít dvousložkové lepidlo (**13B**).
- Umístěte dílce nebo lamely těsně hranu na hranu.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce lepidla a dodržujte dobu jeho schnutí a pracovní dobu.

Další podrobnosti k lepení naleznete na samostatném listu:

Doporučená lepidla: https://media.tarkett- image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf


B.3 Metoda pokládky

První lamely umístěte tak, aby jejich rohy byly zarovnány se středovou čárou (**10**, **14**).
Položte první sloupec lamel od výchozí stěny k protilehlé stěně, dodržujte přitom směr pokládky (**15**).
Pokračujte v pokládce opačným směrem zpět k výchozí stěně (**16**).

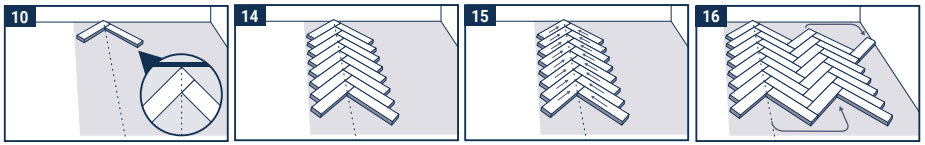


iD Classics / iD Naturals Mini-Plank lepené


Při dosažení boční stěny (17) nebo překážky lamelu přiřízněte podle narýsované linie, a to následovně:



- Přiložte lamelu k vnějším rohům sloupce lamel, který jste položili jako poslední (18)
- Druhou lamelu umístěte tak, aby se překrývala s první lamelou a zároveň byla zarovnaná s vnitřními rohy položeného sloupce (19)
- První lamelu seřízněte podél druhé (20)
- Seříznutá lamela představuje referenční lamelu [A] pro všechny další řezy (21)
- Nyní na místo určení umístěte novou lamelu, překryjte ji přes poslední položený sloupec. U zdi jí přiřízněte podél referenční lamely A (22)
- Lamela by měla po seříznutí dokonale přiléhat ke stěně (23)

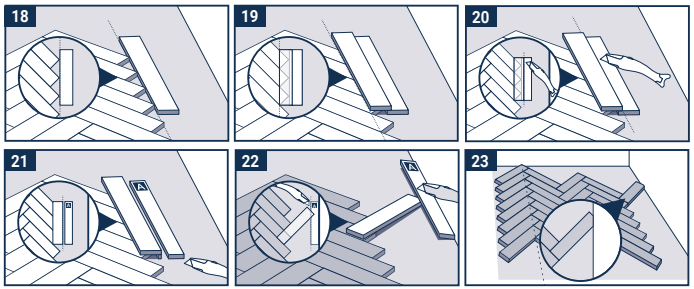

- Stejným způsobem postupujte u všech lamel podél této stěny a u lamel dosahujících ke stěně naproti té, u níž jste začali
- Umístěte lamelu podél poslední lamely ve sloupci (24)
- Lamelu ořízněte za využití referenční lamely [A 25]
- Lamela by měla po seříznutí dokonale přiléhat ke stěně (26)

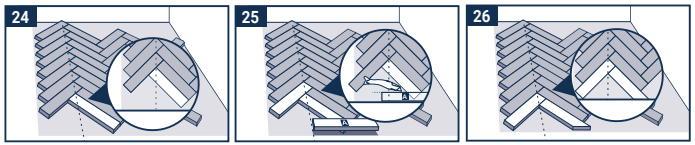

C – PO POKLÁDCE


DŮLEŽITÉ! Počkejte 48 až 72 hodin, než po povrchu začnete chodit nebo stěhovat nábytek.

C.1 Ochrana položené podlahy

- Probíhají-li stavební práce po pokládce, podlaha by měla být vždy chráněna zakrytím dřevovláknitou deskou nebo deskami z překližky.
- Maskovací pásku nepřilepujte přímo k podlaze.
- Nově položenou podlahovou krytinu nikdy nevystavujte silnému provozu koleček, kolečka by mohla mít vliv na lepidlo pod krytinou.

C.2 Prvotní úklid

- Před zahájením provozu doporučujeme provést prvotní čištění nové podlahové krytiny.
- Zbytky lepidla by měly být odstraněny pomocí denaturovaného lihu a čistého hadříku.
- Lehce znečištěná podlaha: podlahu vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem, abyste odstranili volně usazenou špínu a stavební prach (29). U velkých ploch je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinace kartáčů a sušení s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahy).

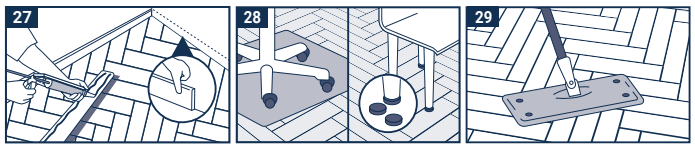

Upozornění: Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobků a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobků ve spojení s kterýmkoliv z jejích vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce. Máte-li pochybnosti nebo potřebujete více informací, obraťte se na místního zástupce společnosti Tarkett.